

تحضير أغشية مركبة قابلة للأكل من كلوتين الحنطة ودراسة خصائصها الحجزية والميكانيكية

روضة محمود علي

علي احمد ساهي

بتول محمود محمد الانصاري

الملخص

حضرت أغشية مركبة من كلوتين الحنطة مع اضافة 10، 20 و 30 % من كل من زيت الزيتون وزيت زهرة الشمس و 10 % شمع النحل وتميزت بسهولة أزالتها من القالب واكتسابها القوام المناسب، أما شفائيتها فقد انخفضت واكتسبت لون المواد الدهنية الذي ازداد مع زيادة تركيز الزيوت المضافة كما انخفضت نفاذية بخار الماء للأغشية المركبة عند اضافة شمع النحل وزيادة تركيز كل من زيت الزيتون وزيت زهرة الشمس من 10-30 %، إذ كانت البالغة 1.49 - 1.63 غم/م² ساعة كيلو باسكال على التوالي مقارنة مع نفاذية بخار الماء للأغشية المركبة مع شمع النحل البالغة 2.80 غم/م² ساعة كيلو باسكال. وازدادت قابليتها على الإذابة بالماء بزيادة تركيز الزيوت من 10-30 %، إذ بلغت 28.74 - 29.87 % على التوالي، في حين كانت قابلية إذابتها بحامض HCl 1 عياري من 10-30 %، إذ بلغت 28.91 % على التوالي عند زيادة تركيز الزيوت من 10-30 % مقارنة مع قابلية إذابة الأغشية المركبة 29.97 و 28.91 % على التوالي عند زيادة تركيز الزيوت من 10-30 % مقارنة مع قابلية إذابة الأغشية المركبة مع شمع النحل 10 % بالماء البالغة 25.68 %، في حين كانت قابلية إذابتها بالحامض 24.82 %. اما مقاومة شدها فقد اختزلت عند زيادة تركيز الزيوت من 10-30 %، وكانت 1.71 و 1.64 ميكاباسكال على التوالي، في حين زادت نسبة استطالتها حتى القطع مع زيادة تركيز الزيوت وكانت 56.38 و 54.30 % على التوالي، مقارنة مع مقاومة شد ونسبة استطالة الأغشية المركبة مع شمع النحل 10 % وبدون اضافة زيوت البالغة 2.07 ميكا باسكال و 52.45 % على التوالي.

المقدمة

هنالك اهتمام كبير بالأغشية القابلة للأكل والتحلل الإحيائي والمصنعة من المصادر القابلة للتجديد، بسبب فوائدها البيئية في تقليل مخلفات التغليف، علاوة على عدم سميتها ورخص ثمنها وملائمتها في تغليف الأغذية وحمايتها من التلف (2، 9، 13) عندما تكون رطوبتها عالية اضافة الى على منع عملية نضح السوائل من المنتجات الغذائية المجمدة عند إذابتها (11). تنصف الأغشية المصنعة من البروتينات أو السكريات المتعددة بخصائص ميكانيكية وحجزية مناسبة ولكنها نفاذة للرطوبة وخصائصها الحجزية اتجاه الماء ضعيفة، بينما تكون الأغشية المركبة مع الدهون (الشموع أو الدهون الأخرى والزيوت) ذات خصائص حجزية جيدة اتجاه بخار الماء، ولكن مقاومتها الميكانيكية ضعيفة وذات نفاذية عالية اتجاه الأوكسجين ويمكن تحسين خواص هذه الأغشية بدمج هذه المواد مع بعضها للحصول على أغشية ذات خصائص جيدة (7). أن الجمع بين البروتينات والدهون له أهمية كبيرة إذ تقلل الدهون من نفاذية الغشاء لبخار الماء بينما تعطي البروتينات المقاومة والتكامل الهيكلي للغشاء. ولأهمية البروتينات من الناحية التغذوية والصناعية ولقلة الدراسات العلمية المتخصصة في مجال تغليف الأغذية، لذا تهدف هذه الدراسة الحالية إلى تحضير أغشية مركبة مع المواد الدهنية قابلة للأكل من كلوتين الحنطة ودراسة صفاتها الحجزية والميكانيكية.

جزء من رسالة ماجستير للباحث الاول.

كلية الزراعة - جامعة البصرة - البصرة، العراق.

المواد وطرائق البحث

تحضير غشاء كلوتين الحنطة

اتبعت الطريقة التي ذكرها Gontard وجماعته (12) في تحضير محلول الغشاء المكون من كلوتين حنطة اشور المحلية بتركيز (9.0غم/100مل محلول) وكحول ايثيلي مطلق (32.5 مل/100مل محلول) وكليسيرول (16.6غم/100غم كلوتين) واستعمل هيدروكسيد الامونيوم 6 عياري لتعديل الرقم الهيدروجيني الى 10 وأكمل الحجم إلى 100مل بالماء المقطر ومزجت المكونات جميعها باستعمال المحرك المغناطيسي ذي الصفيحة الساخنة (Hot plat- Magnetic Stirrer) إلى درجة حرارة 70 م ثم نبذ مركزيا بجهاز النبذ المركزي بسرعة 5856 g لمدة 6 دقائق عند درجة حرارة الغرفة، وأصبح المحلول جاهزا للصب.

تحضير الغشاء المركب الحاوي على شمع النحل

حضر الغشاء المركب حسب الطريقة التي ذكرها Tanada- Palmu و Grosso (18) بإضافة شمع النحل بنسبة 10% (وزن دهن/ وزن كلوتين) إلى المحلول المكون لغشاء كلوتين الحنطة. ثم سخن المحلول إلى 70م لإذابة الشمع ومع المزج السريع باستعمال المحرك المغناطيسي بعدها صب المحلول في أطباق صنعت من مادة التفلون وجفف عند درجة حرارة الغرفة لمدة 24 ساعة.

تحضير الغشاء المركب الحاوي على شمع النحل والزيوت

حضر الغشاء المركب بإضافة شمع النحل بنسبة 10% وكل من زيت الزيتون وزيت زهرة الشمس على انفراد وبالنسب التالية 10 و 20 و 30% (وزن دهن/ وزن كلوتين) على التوالي إلى المحلول المكون لغشاء كلوتين الحنطة كما وصفها Tanada Palmu و Grosso (18) واتبعت الطريقة نفسها المذكورة آفا.


تقدير الخصائص الحجزية والميكانيكية

قدر سمك الأغشية حسب الطريقة التي ذكرها Anker وجماعته (3). وقدرت قابلية الاغشية على الاذابة بالماء وبمحامض الهيدروكلوريك 1 عياري حسب الطريقة المذكورة من قبل Rhim وجماعته (17)، Fakhouri وجماعته (8). اما مقاومة الشد والاستطالة حتى القطع ونفاذية الاغشية لبخار الماء فقد تم تقديرها حسب الطريقة التي ذكرها Aydt وجماعته (4)، Mata و Krochta (16) .

النتائج و المناقشة

تميزت أغشية كلوتين الحنطة المركبة مع المواد الدهنية بسهولة إزالتها من القالب لزيادة سمكها بزيادة المواد الصلبة واكتسابها القوام المناسب، أما شفافيتها فقد اختزلت واكتسبت لون المادة الدهنية وبما يتناسب وتركيز المادة الدهنية، يوضح شكل (1) سمك أغشية كلوتين الحنطة المركبة مع 10% شمع النحل وكل من زيت الزيتون وزيت زهرة الشمس وبتراكيز 10 و 20 و 30% إذ ازداد سمك الأغشية مقارنة بسمك غشاء كلوتين الحنطة المركب مع شمع النحل بتركيز 10% البالغ 0.19 ملم، وان سمك أغشية كلوتين الحنطة المركبة مع الشمع وزيت الزيتون بتركيز 10 و 20 و 30% قد بلغ 0.20 و 0.21 و 0.23 ملم على التوالي، في حين سمك أغشية كلوتين الحنطة المركبة مع الشمع وزيت زهرة الشمس بتركيز 10 و 20 و 30% كان 0.21 و 0.22 و 0.24 على التوالي نتيجة لزيادة تركيز المواد الدهنية وتداخلها مع تركيب المادة البروتينية المكونة للغشاء وزيادة المواد الصلبة وقد نتج عن ذلك ازدياد

تماسك الغشاء وزيادة سمكه واكتسابه القوام المناسب، ووجد الساعدي (1) أن سمك أغشية الكازينات المركبة مع الدهون قد ازداد بازدياد تركيز المواد الدهنية.

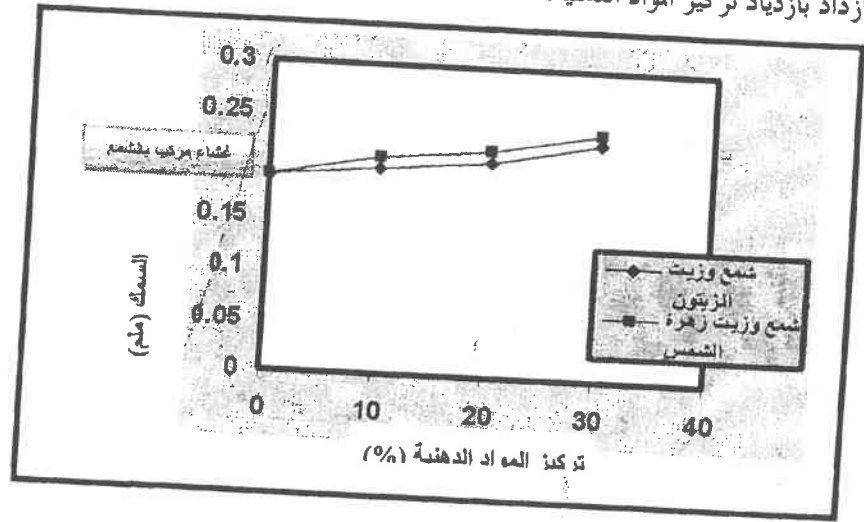


شكل 1: سمك أغشية كلوتين الحنطة المركبة مع 10% شمع النحل وكل من زيت الزيتون وزيت زهرة الشمس

الخصائص الحجزية

يوضح شكل (2) انخفاض نفاذية غشاء كلوتين الحنطة المركب مع شمع النحل بتركيز 10% البالغة 2.80 غم/م². ساعة كيلو باسكال. كما إن نفاذية الأغشية المركبة مع شمع النحل 10% وزيت الزيتون انخفضت مع زيادة تركيز زيت الزيتون من 10-30% وكانت 1.49-1.92 غم/م². ساعة كيلو باسكال. أما نفاذية الأغشية المركبة مع شمع النحل بتركيز 10% وزيت زهرة الشمس فقد انخفضت مع زيادة تركيز الزيت من 10-30% والبالغة 1.63-1.74 غم/م². ساعة كيلو باسكال. ظهر من نتائج تقدير نفاذية بخار الماء للأغشية المركبة مع المواد الدهنية زيادة اختزال نفاذية بخار الماء التي تعود إلى اختلاف تركيب المواد الدهنية وهي من المواد ذات الفعالية في اختزال نفاذية بخار الماء للأغشية البايوبوليمرية (15). وبعد شمع النحل من المواد الأكثر تأثيراً في اختزال نفاذية بخار الماء عند اضافته بالنسب الملائمة (20) بسبب درجة أنصهاره العالية (62-65°م) (6) وكبراهيته العالية: اتجاه الماء (14)، وبسبب طول سلسلته الهيدروكربونية التي تؤدي إلى طمر وتداخل التجميع القطبية فيه كمجاميع الكربوكسيل، بمجاميع الكاربونيل للاسترات والهيدروكسيل للكحولات الدهنية الموجودة ضمن تركيب شمع النحل (14). وأن استعمال خليط من الدهون ذات درجات الانصهار العالية مع الأحماض الدهنية طويلة السلسلة يزيد من اختزال نفاذية بخار الماء للأغشية المحبة للماء (6). كما أن نفاذية الأغشية المركبة مع 10% شمع النحل و10% من كل من زيت الزيتون وزيت زهرة الشمس انخفضت عن نفاذية الأغشية المركبة مع الشمع فقط، ولوحظ ارتفاع نفاذية بخار الماء للأغشية المركبة عند تركيز 10% شمع النحل و20% من كل من زيت الزيتون وزيت زهرة الشمس ولكنها انخفضت مرة أخرى عند تركيز 10% شمع و30% من كل من زيت الزيتون وزيت زهرة الشمس، ويعود هذا إلى توزيع جزيئات المواد الدهنية وتغلغلها داخل الفراغات الموجودة بين السلاسل البروتينية مما قلل من قابلية البروتين لنفاذ جزيئات الماء فيكون توزيع الجزيئات الدهنية منتظم، أما عند زيادة تركيز المواد الدهنية إلى 20% يصبح توزيع الجزيئات الدهنية غير منتظم بسبب زيادة المواد الصلبة مما أدى إلى حدوث فتحات أو تشققات في تركيب شبكة البروتين التي أدت إلى زيادة نفاذ جزيئات الماء، ولكن عند زيادة تركيز المواد الدهنية إلى 30% يصبح تركيب الغشاء غير

متجانس بسبب زيادة المواد الصلبة وتوزيعها بصورة غير منتظمة ولكنها سدت الفراغات جميعها بين السلاسل البروتينية ولذلك قلت نفاذية بخار الماء، واتفق هذا مع ما ذكره Gross و Tanada-Palmu (19) بأن نفاذية بخار الماء لأغشية كلوتين الحنطة المركبة مع شمع النحل ومزيج من الأحماض الدهنية الباليك والستياريك اختلفت مع زيادة تركيز المواد الدهنية، وأن استعمال مواد دهنية ذات جزيئات كبيرة تكون غير قابلة للارتباط مع سلاسل البروتين مما سبب في حدوث تشققات في تركيب مادة الغشاء وزيادة نفاذية الغشاء لبخار الماء (10).

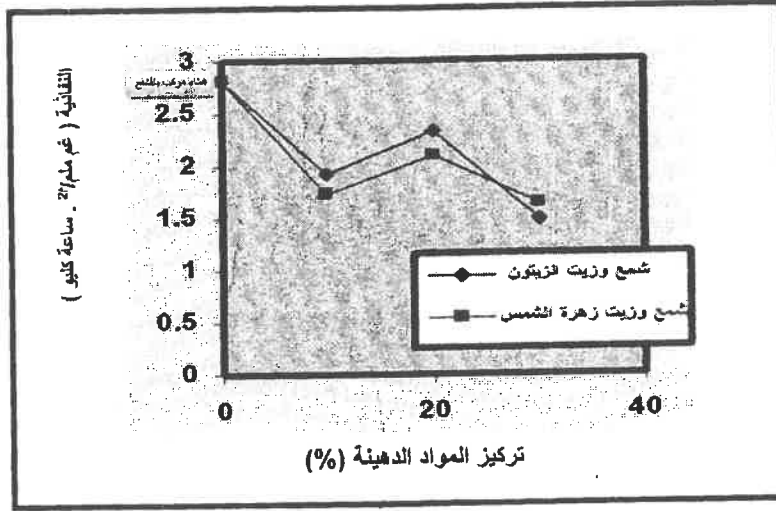


شكل 2: نفاذية أغشية كلوتين الحنطة المركبة مع 10% شمع النحل وكل من زيت الزيتون وزيت زهرة الشمس


قابلية الاغشية على الإذابة بالماء والحامض:

بين شكل (3) أن قابلية الإذابة بالماء للأغشية جميعها كانت أعلى من قابلية إذابة أغشية الكلوتين المركبة مع الشمع بتركيز 10% 25.68%، في حين كانت قابلية إذابة الأغشية المركبة بالشمع 10% وزيت الزيتون بتركيز 10 و 20 و 30% يبلغ 26.68 و 28.01 و 29.87% على التوالي، بينما كانت قابلية الإذابة بالماء للأغشية المركبة مع شمع النحل 10% وزيت زهرة الشمس بتركيز 10% و 20% و 30% 25.99 و 26.80 و 28.74% وهذا يتفق مع ما ذكره Gontard وجماعته (10) بأن إذابة الأغشية المركبة مع الدهن بالماء ازدادت عند إضافة كمية من الدهن أكثر من 20 غم لكل 100 غم بروتين يصبح تركيب مادة البروتين أقل توازناً أي تقل التداخلات بين سلاسل البروتين وتقل مقاومة الأغشية للماء عند زيادة تركيز المواد الدهنية أكثر من 20%، واتفق أيضاً مع ما ذكره Gross و Tanada-Palmu (19) بأن نسبة إذابة أغشية كلوتين الحنطة المركبة مع شمع النحل ومزيج من الأحماض الدهنية الباليك والستياريك ازدادت عند زيادة تركيز المواد الدهنية من 10 إلى 20% ومن 20 إلى 30%، بينما لوحظ أن نسبة إذابة أغشية الجيلاتين المركبة مع المادة الدهنية الصلبة (elemi) ومزيج من الأحماض الدهنية الباليك والستياريك ازدادت عند زيادة تركيز المادة الدهنية elemi من 1-10% (5). يوضح شكل (4) ارتفاع نسبة الإذابة بالحامض لأغشية الكلوتين المركبة مع شمع النحل 10% وزيت الزيتون بتركيز 10 و 20 و 30% وكانت 25.38 و 27.65 و 29.97% على التوالي، فسي حين ارتفعت نسبة الإذابة بالحامض لأغشية كلوتين الحنطة المركبة مع شمع النحل 10% وزيت زهرة الشمس 10 و 20 و 30% وكانت 24.98 و 26.76 و 28.91% على التوالي مقارنة مع نسبة إذابة الأغشية المركبة مع شمع النحل 10% فقط والبالغة 24.82%. لوحظ من الشكل نفسه أن نسبة الإذابة ارتفعت مع زيادة تركيز الزيوت من 10 إلى 20% ومن 20 إلى 30%، ويعزى هذا إلى أن زيادة كمية المادة الدهنية

عملت على تقليل قوى التداخل بين السلاسل البروتينية المكونة لشبكة الكلوتين وبالتالي قلت مقاومتها للحامض وازدادت نسبة المادة الصلبة الذائبة من الغشاء في الحامض (19).

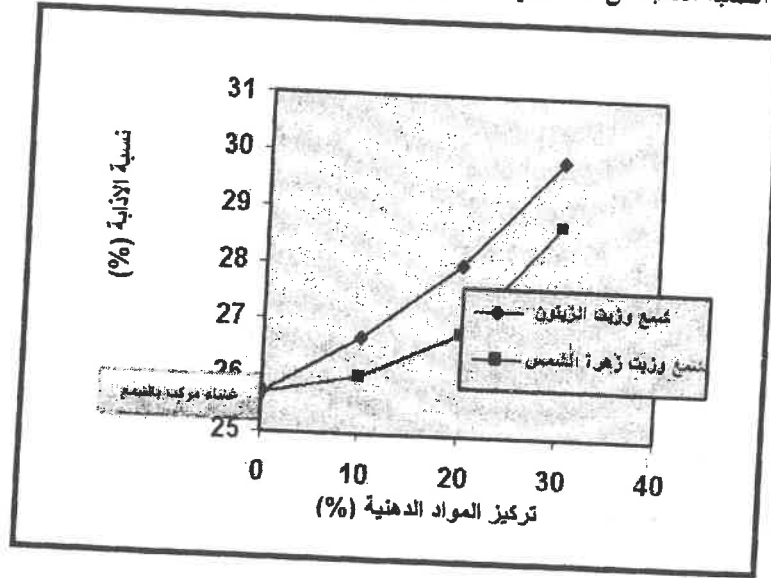

شكل 3: قابلية إذابة أغشية كلوتين الخنطة المركبة مع 10% شمع النحل وكل من زيت الزيتون وزيت زهرة الشمس بالماء

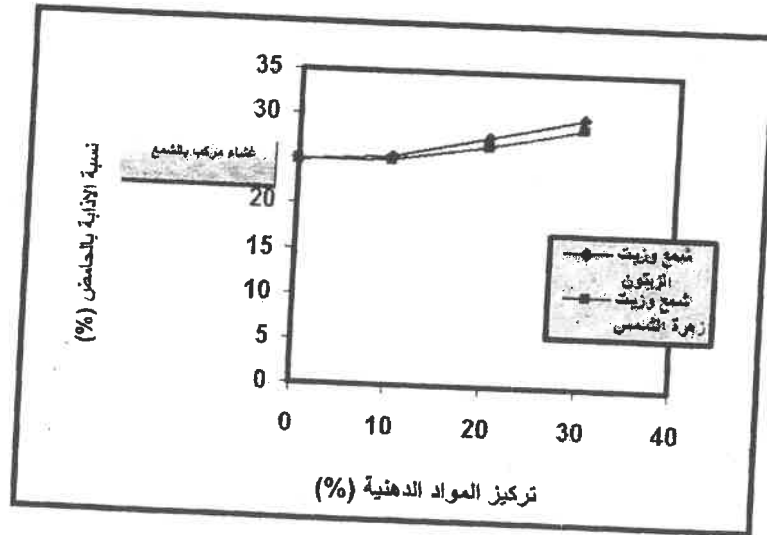


شكل 4: قابلية إذابة أغشية كلوتين الخنطة المركبة مع 10% شمع النحل وكل من زيت الزيتون وزيت زهرة الشمس بحامض الهيدروكلوريك 1 عياري

الخصائص الميكانيكية

يبين شكل (5) انخفاض مقاومة شد الأغشية المركبة مع 10% شمع النحل وزيت الزيتون مع زيادة تركيز الزيت من 10-20-30% البالغة 1.96 و 1.87 و 1.71 ميكا باسكال على التوالي، بينما كانت مقاومة شد الأغشية المركبة مع 10% شمع النحل وزيت زهرة الشمس بتركيز 10 و 20 و 30% البالغة 1.87 و 1.78 و 1.64 ميكا باسكال


على التوالي، ولوحظ من الشكل نفسه أن مقاومة الشد كانت أقل من مقاومة شد الأغشية المركبة مع 10% شمع النحل فقط البالغة 2.07 ميكا باسكال. وذكر أن قوة التداخل بين دهن - بوليمري أقل من قوة التداخل بين بوليمر- بوليمر (20). كما وجد أن مقاومة شد أغشية الجيلان المركبة مع شمع النحل ومزيج من الأحماض الدهنية مثل البالميتيك والستياريك انخفضت فجأة عندما ازداد تركيز المواد الدهنية أعلى من 14.3 و 34% مقارنة مع غشاء الجيلان البسيط. لوحظ من شكل (6) أن نسبة الاستطالة لأغشية كلوتين الحنطة المركبة مع شمع النحل 10% كانت 52.45% وهي أقل من نسبة استطالة الأغشية المركبة مع شمع النحل 10% وزيت الزيتون بتركيز 10 و 20 و 30 % البالغة 53.31 و 54.20 و 56.38 % على التوالي، في حين بلغت استطالة الأغشية المركبة مع الشمع 10 % وزيت زهرة الشمس و بتركيز 10 و 20 و 30 % 52.62 و 53.21 و 54.30 % على التوالي وتبين من الشكل نفسه أن نسب الاستطالة ازدادت مع ازدياد تركيز كل من زيت الزيتون وزيت زهرة الشمس من 10- 30 % بوجود 10% شمع. ولوحظ في دراسات حديثة (19) أن استطالة أغشية كلوتين الحنطة المركبة مع شمع النحل ومزيج الأحماض الدهنية البالميتيك والستياريك والأغشية المركبة مع شمع النحل فقط كانت قليلة عند تركيز 10% مقارنة مع غشاء الكلوتين البسيط، ولكنها ازدادت عند زيادة تركيز المواد الدهنية إلى 20% ولكنها انخفضت عند تركيز 30% ويعزي ذلك إلى تأثير شمع النحل في الخصائص الميكانيكية مقارنة مع الأغشية غير المضاف لها مواد دهنية. كما أن الوزن الجزيئي العالي لشمع النحل قد قلل من الحجم الحر بين السلاسل البروتينية واثّر في الخصائص الميكانيكية للغشاء. ولوحظ من شكل (6) أن نسبة استطالة الأغشية زادت مع زيادة تركيز المواد الدهنية في حين انخفضت مقاومة شد الأغشية، كما وجد Bertan وجماعته (5).

نسبة استطالة أغشية الجيلان المركبة مع المواد الدهنية ازدادت مع زيادة تركيز المواد الدهنية. يستنتج من ذلك إمكان تحسين صفات الأغشية الحجزية والميكانيكية باختيار التراكيز المناسبة من المواد المكونة لمعالجتها. واستعملها في التغليف البايولوجي للأغذية والاستفادة منها في حل مشاكل التلوث البيئي الناتج من استعمال مواد التغليف غير القابلة للتحلل البايولوجي.

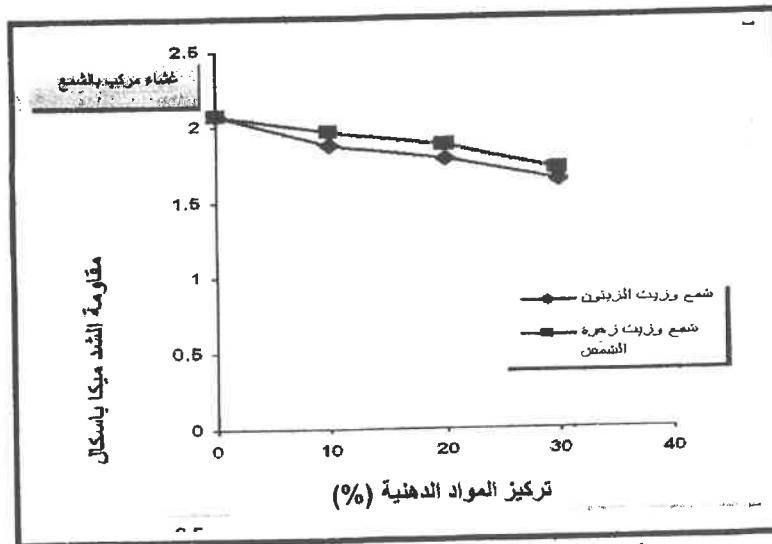

شكل 5: مقاومة الشد لأغشية كلوتين الحنطة المركبة مع 10% شمع النحل وكل من زيت الزيتون وزيت زهرة

الشمس

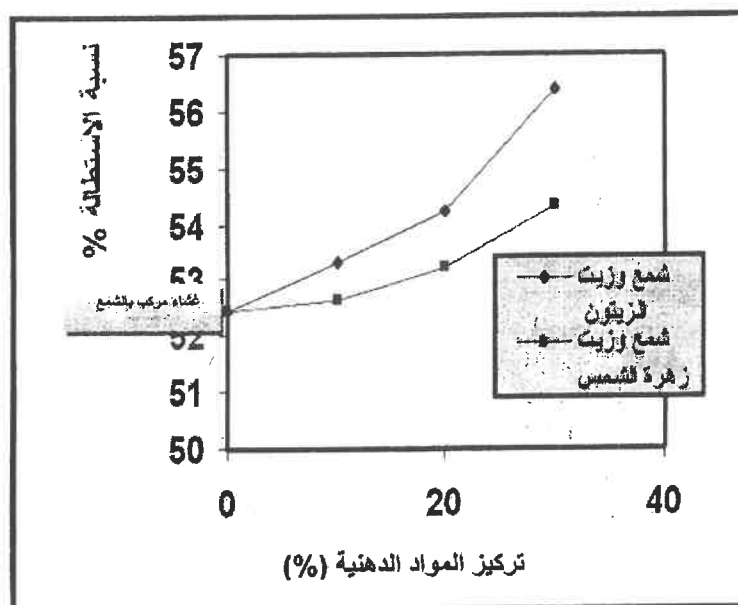

شكل 6: الامتطالة % لأغشية كلوتين الحنطة المركبة مع 10% شمع النحل وكل من زيت الزيتون وزيت زهرة الشمس

المصادر

- 1- الساعدي، رمضان نجم عبد الله (2004). تطبيقات في صناعة الاغشية القابلة للاكل من بروتينات الحليب لتغليف الجبن. أطروحة دكتوراه، كلية الزراعة، جامعة بغداد، العراق.
- 2- Anker, M. (1996). Edible and biodegradable films and coatings for food packaging. A literature review. Chalmers University of Technology: Goteborg.
- 3- Anker, M. Stading and A. Hermansson (2000). Relationship between the microstructure and mechanical and barrier properties of properties of edible corn and wheat protein films. Trans ASAE, 34(1): 207-211.
- 4- Aydt, R. J.; C.L. Weller and R.F. Testin (1991). Mechanical and barrier whey proteins. J. Agric. Food Chem., 48: 3806 – 3816.
- 5- Bertan, L.C.; P.S. Tanada-Palmu ; A.C. Siani and C.R.F. Grosso (2005). Effect of fatty acid and Braziliap elemi on composite films based on gelatin. J. Food Hydroco, 19: 73 – 82.
- 6- Chen, H. (1995). Functional properties and applications of edible films made of milk proteins. J. Dairy Sci., 78 (11) : 2563-2583.
- 7- Diab, T.; C.G. Biliaderis; D. Gerasopoulos and E. Sfakiotakis (2001). Physicochemical properties and application of pullulan edible films and coatings in fruit preservation . J. Sci. Food Agric., 81: 998-1000
- 8- Fakhouri, F.M.; P.S. Tanada-Palmu and C.R.F. Grosso (2004). Characterization of alate. composite biofilms of wheat gluten and cellulose acetate phthalat. Braz. J. Chem. Eng., 21(2) : 1- 6.

- 9- Franssen, L.R. and J.M. Krochta (2003). Edible coatings containing natural antimicrobial for processed foods In soller. S. (Ed). *Naturals Antimicrobials for the Minimal Processing of Foods*. CRC Press. Boco Ration FL.USA
- 10- Gontard, N.; S. Guilbert and J.L. Cuq (1992). Edible wheat gluten films: Influence of the main Process variables on film properties using response surface methodology .*J. Food Sci.*, 57 (I): 190-195.
- 11- Gontard, N.; S. Guilbert and J.L. Cuq (1993). Water and glycerol as plasticizers affect mechanical and water vapor barrier properties of edible wheal gluten film .*J. Food Sci.*, 58(1):206 -211.
- 12- Gontard, N.; C. Duchez ; L. Cuq and S. Guilbert (1994). Edible composite films of wheat gluten and lipids: Water Vapor permeability and other physical properties. *J . Food Sci. Technol.*, 29: 39- 50.
- 13- Huang, S.I. (1994). Polymer waste Management-biodegradation, in cineration and recycling in selected papers presented at the International work shop on Controlled life Cycle of polymeric Materials. *J. Macromolecular Science Pure Applied Chemistry*, 32 (4) :593-597.
- 14- Kamper, S.L. and O.R. Fennema (1984). Water permeability of edible, fatty Acid ,Bilayer film . *J. Food Sci.*, 49:1482-1485.
- 15- Krochta , J.M. and T.H. McHugh (1996). Water -in soluble protein -based edible barrier coatings and films . US Pat . 5:543-164.
- 16- Mata, J.L. and J.M Krochta (1996). Comparison of oxygen and water vapor permeabilites of whey protein isolate and B-lactoglobulin edible films .*J. Agri. Food Chem.*, 44: 3001-3004.
- 17- Rhim, J.W.; Y. Wu; C.L. Weller and M. Schnepf (1999). Physical characteristics of a composite film of soy protein isolate and propylene glycol alginate .*J. Food Sci.*, 64(1): 149-152.
- 18- Tanada-Palma, P.S. and C.R.F. Grosso (2002). Wheat gluten composite and bilayer edible films: Effect of lipid addition. *J. Agri. and Food Chem.*, 3: 53 -60.
- 19- Tanada-Palmu, P.S. and C.R.F. Grosso (2005). Effect of edible wheat gluten -based films and coatings on refrigerated strawberry (*fragaria ananassa*) quality. *Postharvest Biology and Technology*, 36: 199-208.
- 20- Yang, L. and A.T. Paulson (2000). Effects of lipids on mechanical and moisture barrier properties of edible Gellan film. *Food Research International* , 33: 571-578.

PREPARATION OF COMPOSITE EDIBLE FILM AND STUDY THERE MECHANICAL AND BARRIER PROPERTIES

B. M.M. Al-Ansari A. A. Sahi R. M. Ali

ABSTRACT

Composite wheat gluten film with the addition of 10,20,30% olive oil and sunflower oil with 10% bees wax was prepared, The resultant films were easy to remove from the mould ,because of its high thickness, They had fine texture, low transparency and it has fatty colour which was increased with the concentration of fat.The penetration of water vapour of composite wheat gluten films prepared with bees-wax and olive oil and sunflower oil was decreasing with increasing the concentration of oil from 10 – 30 % .It was 1.49 and 1.63 g mm / m² h. k pascal which was lower compared with film with bee wax, it was 2.80 g mm / m² h.k pascal . The percentage of solubility films containg 10% wax in water and 1N HCl were 25.68% and24.82% respectively,these increased for composite films containing 10% bees wax hn addition to olive and sunflower oil. The solubility in water was increased when added oil was increased from 10 – 30 % which were 29.87 and 28.74% respectively, whereas the percentage of solubility with acid were 29.97 and 28.91% respectively, tensile strength of films were reduced with increasing olive or sunflower oil from 10 – 30 % , it was 1.71and 1.64 Mega pascal, respectively ,whereas the percentage of elongation of films up to break with increasing added oils. It was 56.38 and 54.30%, respectivley, comparing with percentage strength and elongation of composite films contained10% beeswax with out oil and it was 2.07 Mega pascal and 52.45%, respectively.

Part of M. Sc. Thesis of the second author.

College of Agric.- Baghdad Univ- Baghdad, Iraq.

اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي الثامن للبحوث الزراعية

- | | | |
|-----|----------------------------------|-----------------------|
| 1- | الأستاذ عز الدين عبد الله الدولة | رئيس اللجنة التحضيرية |
| 2- | د. صبحي منصور الجميلي | نائب رئيس اللجنة |
| 3- | د. مهدي ضمد محسن القيسي | عضو |
| 4- | د. غازي راضي العبودي | عضو |
| 5- | د. فيصل رشيد ناصر | عضو |
| 6- | د. قتيبة محمد حسن | عضو |
| 7- | د. مثنى عكيدي عبد | عضو |
| 8- | السيد نجاح كريم عبد | عضو |
| 9- | د. حميد علي هدوان | عضو |
| 10- | د. مناهل خضر مجيد | عضو |
| 11- | د. رعد هاشم بكر | عضو |
| 12- | د. حسين فاضل الربيعي | عضو |
| 13- | د. مازن جميل هندي | عضو |
| 14- | د. سعد محمد ندا | عضو |
| 15- | د. سعد عبد الله مصطفى | عضو ومقرر اللجنة |

سكرتارية اللجنة التحضيرية

- | | |
|----|---------------------|
| 1- | ندى عبد الرضا مانع |
| 2- | إسراء عامر محمد علي |
| 3- | ذكرى سامي منصور |
| 4- | بتول نجم عبد السادة |